BESTON GROUP CO., LTD
9 FLOOR, 6 BUILDING, E-COMMERCIAL PORT OF CENTER,
ZHENGZHOU CITY, CHINA
TEL: 0086-371-55181866 WEB: www.bestongroup.com

| 日期Date: | 2026/8/6 | 送样人Sender: | 张佳乐 |
|---|---|---|---|

**样品资料/Sample information:**

| 样品名称 Name | Oil Sludge | 送样重量 Weight | —— |
|---|---|---|---|
| 样品状态 Sample status | | 取样重量 Sampling weight | 200g |
| 实验用时 Time | 2H03min | 实验温度 Temperature | 371℃ |
| 实验过程Experimental process: | | 裂解+分馏 | |

| 序号 No. | 时间段 Time | 油气温度 Oil and gas temperature | 备注 Remark |
|---|---|---|---|
| 1 | 8:43 | 26℃ | Start heating |
| 2 | 8:47 | 44℃ | Smoke |
| 3 | 8:48 | 73℃ | Heavy smoke |
| 4 | 8:50 | 99℃ | Oil starts to come out |
| 5 | 8:51 | 101℃ | Change the beaker |
| 6 | 8:53 | 101℃ | Accelerate oil output |
| 7 | 9:05 | 203℃ | Change the beaker |
| 8 | 9:22 | 355℃ | Reducedoil output |
| 9 | 9:31 | 371℃ | / |
| 10 | 9:37 | 369℃ | Oil output stopped |
| 11 | 10:46 | 189℃ | Stop heaating |

**实验结果/Result:**

| 项目 Item | 组成 Composition | 单位/g Unit/g | 占比量/% Ratio/% |
|---|---|---|---|
| | Pyrolysis oil (< 100°C) | 8g | 4.00% |
| | Pyrolysis oil (100 - 200°C) | 68g | 34.00% |
| | Pyrolysis oil (> 200°C) | 78g | 39.00% |
| | Slag | 28g | 14.00% |
| | Combustible gas | 18g | 9.00% |

| 实验总结 Test summary | |
|---|---|


| 备注：以上数据仅供参考 Noted:The above data is for reference only | 签章/signature: |
|---|---|

BESTON GROUP CO., LTD
9 FLOOR, 6 BUILDING, E-COMMERCIAL PORT OF CENTER,
ZHENGZHOU CITY, CHINA
TEL: 0086-371-55181866 WEB: www.bestongroup.com


## Raw material pictures



## Pyrolysis oil (< 100°C)

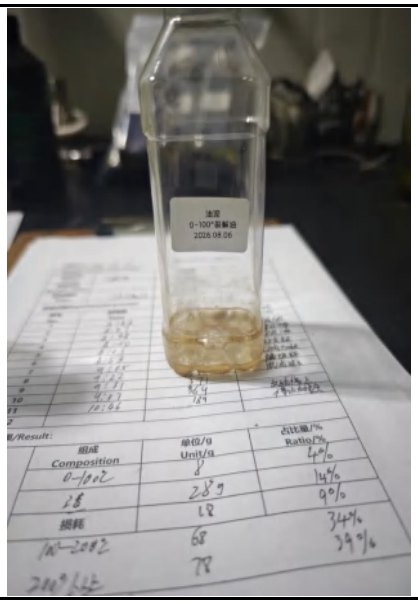

## Pyrolysis oil (100 - 200°C)

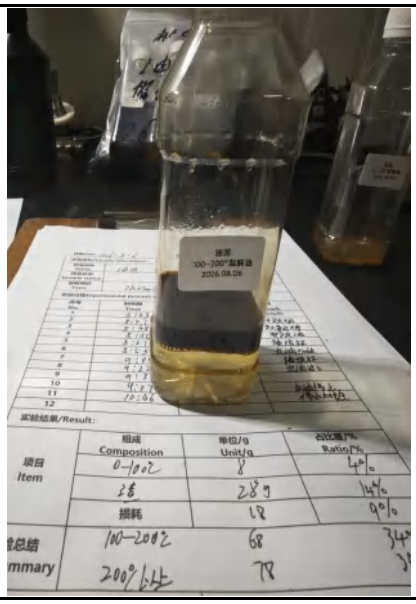

## Pyrolysis oil (> 200°C)



## Slag

